




# 品質検査報告書

品名・品番		バスタオル フェイスタオル ウォッシュタオル (バンブーカラー 1) 共通色										納会社名														
表示事項	組成表示	適・不適										取扱表示		適・不適												
		適・不適										サイズ表示		適・不適												
製品検査	外観	材料縫製		良・不良		耐洗濯性		103・104・105・106・ネット 中性・タンブル・吊・平 アイロン( )・ドライ( )		外観縫製		良・不良		寸法変化率		JIS L 1096 D法		JIS L 1096 G法		納入者コード						
																たて %		たて -2.8%		会社名		池内タオル(株)				
生地検査	項目	試験方法		生地		No.		1		2		3		4		5		6		納入者						
	耐光(級)	JIS L 0842第3露光法				変		4以上		4以上		4以上		4以上						担当者		(TEL)				
	洗濯(級)	JIS L 0844		(A-2号)		変		5		5		5		5						品名		品番		色数		
	汗(級)	JIS L 0848		(酸:アルカリ)		変		5:5		5:5		5:5		5:5												
	摩擦(級)	JIS L 0849		II形		乾		5		5		5		5												
						湿		4-5		5		5		4-5												
	吸水性(秒)	JIS L 1907 沈降法						<バス> 未洗濯 3		3回洗濯 1																
	脱毛率(%)	タオル検法						<バス> 0.030																		
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法						<フェイス> 866.0																		
	引張り強さ(N)	JIS L 1096		ラベルドストリップ法				<バス> たて 331.8		よこ 404.7																
パイル引き抜き抵抗力	タオル検法						<バス> 5.01cN/パイル																			
		ホルムアルデヒド		乳幼児(A-Ao)・平着用(ppm)				<フェイス> 0.007																		
生地見本											依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る 有効期限:発行日より180日										判定		適用規格		今治タオル	
	処		受付 / 平成23年11月1日		平成23年11月8日		検機		ISO9001認証取得事業所		財団法人 日本タオル検査協会		中四国検査所		会社名		ISO9001認証取得事業所		財団法人 日本タオル検査協会				中四国検査所			
理			発行		TS-1627		検査		ISO9001認証取得事業所		財団法人 日本タオル検査協会		中四国検査所		検査料		円		円		円		円			
																(合計)										

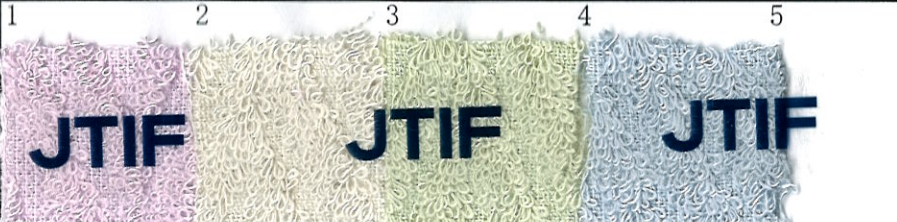