

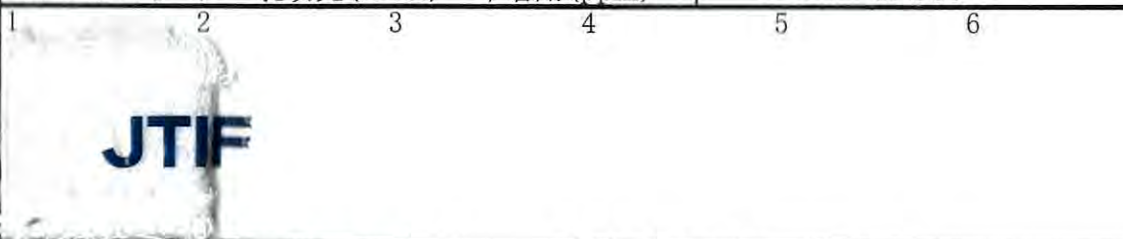


品質検査報告書

品名・品番		バスタオル フェイスタオル ウォッシュタオル (オーガニック7)						共通色		No. 1	
表示事項	組成表示	適・不適						取扱表示	適・不適		
		適・不適						サイズ表示	適・不適		
		適・不適						原産国表示	適・不適		
製品検査	外観	材料	縫製	良・不良	耐洗濯性	103・104・105・106・ネット 中性・タンブル・吊・平 アイロン()・ドライ()	外観	縫製	染色	堅牢度	等級
		縫製	縫製	良・不良	良・不良	縫製	縫製	縫製	縫製	縫製	縫製
生地検査	項目	試験方法	生地	No.	1	2	3	4	5	6	
	耐光(級)	JIS L 0842第3露光法	変	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	
	洗濯(級)	JIS L 0844 (A-2号)	変	5	5	5	5	5	5	5	
	汗(級)	JIS L 0848 (酸:アルカリ)	汚	4:4	5:5	4-5:4-5	4-5:4-5	4-5:4-5	4-5:4-5	4-5:4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾 湿	5 3	5 4-5	5 3-4	5 3	5 4	5 3	5 3	
	吸水性(秒)	JIS L 1907 沈降法		<パス>	未洗濯 1	3回洗濯 1					
	脱毛率(%)	タオル検法		<パス>	0.015						
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法		<パス>	876.0						
	引張り強さ(N)	JIS L 1096 ラベルドストリップ法		<パス>	たて 402.1	よこ 486.4					
	パイル引き 抜き抵抗力	タオル検法		<パス>	4.65cN/パイル						
ホルムアルデヒド	乳幼児(A-Ao)・干着用(ppm)		<パス>	0.006							
生地見本							依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る 有効期限:発行日より180日				
							国協タコ一 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所				
処理	平成25年3月21日		発行	平成25年4月1日		検査 査関	ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所				
				TS-130803/1							
										納入先 会社名 池内タオル(株)	
										地区・店名 M D	
										納入者コード 会社名 池内タオル(株)	
										担当者 (TEL)	
										適用規格 今治タオル	
										製品検査 合格・不合格	
										会社名 又は検査 機関 判定者 ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所	
										円 円 円 (合計)	




品質検査報告書

品名・品番		バスタオル フェイスタオル ウォッシュタオル (オーガニック7)					共通色		No. 2				
表示事項	組成表示	適・不適		取扱表示		適・不適		適・不適					
		適・不適		サイズ表示		適・不適		適・不適					
		適・不適		原産国表示		適・不適		適・不適					
製品検査	外観	材料	縫製	耐洗濯性	103・104・105・106・ネット 中性・タンブル・吊・平 アイロン()・ドライ()	外観	縫製	染色	堅牢度	等級	寸法変化率	JIS L 1096 D法	JIS L 1096 G法
		良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	たて	%	たて
生地検査	項目	試験方法	生地	No.	1	2	3	4	5	6			
	耐光(級)	JIS L 0842第3露光法	変										
	洗濯(級)	JIS L 0844 (A-2号)	変										
	汗(級)	JIS L 0848 (酸:アルカリ)	汚										
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾 湿										
	吸水性(秒)	JIS L 1907 沈降法	<バス> 未洗濯 1 3回洗濯 1										
	脱毛率(%)	タオル検法	<バス> 0.015										
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法	<バス> 876.0										
	引張り強さ(N)	JIS L 1096 ラベルドストリップ法	<バス> たて 402.1 よこ 486.4										
	パイル引き 抜き抵抗力	タオル検法	<バス> 4.65cN/パイル										
ホルムアルデヒド 乳幼児(A-Ao)・下着用(ppm)		<バス> 0.006											
生地見本	1 2 3 4 5 6					依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る 有効期限:発行日より180日							
													
処理	受付	平成25年3月21日	発行	平成25年4月1日	検機	ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所							
			TS-130803/2		査関								
納入先		会社名				地区・店名		M D		分類コード		商品コード	
納入者		納入者コード				会社名		池内タオル(株)				(TEL)	
品名		品番				色数							
判定		適用規格		今治タオル		製品検査		合格・不合格		生地検査		合格(1色) 不合格(-色)	
社名		会社名		ISO9001認証取得事業所		又は検査		一般財団法人		機関名		日本タオル検査協会	
判定		判定者		中四国検査所									
検査料		円		円		円		円		円		円	
(合計)													



品質検査報告書

品名・品番		シーツ (オーガニック 7)										納入先		会社名																																																																																																			
表示事項	組成表示	適・不適										地区・店名 M D		分類コード 商品コード																																																																																																			
		取扱表示		サイズ表示		適・不適		適・不適		原産国表示						適・不適																																																																																																	
製品検査	外観	材料	縫製	耐洗濯性	103・104・105・106・ネオ 中性・タンブル・吊・平 アイロン()・ドライ()				外観	縫製	染色	堅牢度	寸法変化率	JIS L 1096 D法	JIS L 1096 G法	納入者コード		会社名 池内タオル(株)																																																																																															
		良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	良・不良	たて	よこ	たて	よこ					担当者		(TEL)																																																																																											
生地検査	項目	試験方法	生地	No.	1	2	3	4	5	6	/		/		/		/		/																																																																																														
	耐光(級)	JIS L 0842第3露光法	変	4以上	4以上	4以上	/		/												/		/		/		/																																																																																						
	洗濯(級)	JIS L 0844 (A-2号)	変	5	5	4-5																							/		/		/		/		/		/																																																																										
			汚	4:4-5	5:5	4-5:4-5																																			/		/		/		/		/																																																																
	汗(級)	JIS L 0848 (酸:アルカリ)	変	5:5	5:5	5:5																																													/		/		/		/		/		/																																																				
			汚	4-5:4-5	5:5	4-5:4-5																																																									/		/		/		/		/																																										
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5																																																																			/		/		/		/		/		/																														
			湿	3	5	4																																																																															/		/		/		/		/																				
	吸水性(秒)	JIS L 1907 沈降法	未洗濯 1		3回洗濯 1																																																																																										/		/		/		/		/		/								
	脱毛率(%)	タオル検法	0.015																																																																																																								/		/		/		/
破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法	1030.0				/					/		/		/		/		/																																																																																														
引張強さ(N)	JIS L 1096 ラベルドストリップ法	たて 426.6		よこ 521.4				/		/											/		/		/		/																																																																																						
パイル保持性	タオル検法	6.52cN/パイル																											/		/		/		/		/		/																																																																										
メロー巻部分の滑脱抵抗力(N)	タオル検法 JIS L 1096 ピン引掛け法 準用																																								/		/		/		/		/																																																																
ホルムアルデヒド 乳幼児(A-Ao)・下着用(ppm)	0.005				/																																														/		/		/		/		/																																																						
1	2	3	4	5																																																									6	/		/		/		/		/		/																																									
																																																													依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る 有効期限:発行日より180日													/		/		/																																			
受付 / 平成25年5月15日																																																													平成25年5月28日																			/		/		/																													
発行																																																													TS-131240																									/		/		/																							
検機																																																													ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所																															/		/		/																	
査関							円						/		/		/																																																																																																
円							円												/		/		/																																																																																										
円							円																		/		/		/																																																																																				
(合計)							円																								/		/		/																																																																														
会社名 又は検査 機関名 判定者						ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所						/																									/		/																																																																										
検査料						円																																			/		/		/																																																																				
円						円																																									/		/		/																																																														
円						円																																															/		/		/																																																								
(合計)						円																																																					/		/		/																																																		









品質検査報告書

品名・品番		タオルケット (オーガニック 7)										納入先		会社名																					
表示事項	組成表示	適・不適										取扱表示		適・不適																					
												サイズ表示		適・不適																					
製品検査	外観	材料		縫製		耐洗濯性		103・104・105・106・ネット		中性・タンブル・吊・平		アイロン()・ドライ()		外観		良・不良		縫製		良・不良		染色		堅牢度		級		寸法変化率		JIS L 1096 D法		JIS L 1096 G法		納入者コード	
		たて		よこ		たて		よこ		たて		よこ		たて		よこ		たて		よこ		たて		よこ		たて		よこ		たて		よこ		会社名	
生地検査	項目	試験方法		生地		No.		1		2		3		4		5		6		納入者		担当者		品番		色数									
	耐光(級)	JIS L 0842第3露光法		変		汚																(TEL)													
	洗濯(級)	JIS L 0844		(A-2号)		汚																													
	汗(級)	JIS L 0848		(酸:アルカリ)		汚																													
	摩擦(級)	JIS L 0849		II形		乾湿																													
	吸水性(秒)	JIS L 1907 沈降法				未洗濯 4		3回洗濯 2																											
	脱毛率(%)	タオル検法				0.009																													
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法				942.0																													
	引張強さ(N)	JIS L 1096 ラベルドストリップ法				たて 442.9		よこ 485.4																											
	パイル保持性	タオル検法				14.29cN/パイル以上																													
メロー巻部分の滑脱抵抗力(N)	タオル検法 JIS L 1096		ピン引掛け法 準用																																
ホルムアルデヒド	乳幼児(A-Ao)・不着用(ppm)				0.006																														
生地見本											依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る 有効期限:発行日より180日										判定		会社名 又は検査 機関 判定者		ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所										
処理	発行		平成25年5月28日		TS-131241		検査機		ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所		検査料		円		円		円		円		(合計)														



品質検査報告書

品名・品番		バスマット (オーガニック 7)										納 会 社 名							
表示事項	組成表示	適・不適										取扱表示		適・不適					
												サイズ表示		適・不適					
製品検査	外 観	材 料		良・不良		耐 洗 濯 性		103・104・105・106・ネッホ		外 観		良・不良		JIS L 1096 D法		JIS L 1096 G法			
		縫 製		良・不良				中性・タンブル・吊・平		縫 製		良・不良		たて		たて			
						アイロン()・ドライ()		染 色				よこ		よこ		-0.2%			
								堅牢度		級						-0.8%			
生 地 検 査	項 目	試験方法		生地		No.		1		2		3		4		5		6	
	耐光(級)	JIS L 0842第3露光法				変													
	洗濯(級)	JIS L 0844		(A-2号)		変													
	汗(級)	JIS L 0848		(酸:アルカリ)		汚													
	摩擦(級)	JIS L 0849		II形		乾													
	吸水性(秒)	JIS L 1907沈降法				未洗濯 1		3回洗濯 1											
	脱毛率(%)	タオル検法				0.019													
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法				778.0													
	引張強さ(N)	JIS L 1096 ラベルドストリップ法				たて 255.0		よこ 308.3											
	パイル保持性	タオル検法				4.75cN/パイル													
メロー巻部分の滑膜抵抗力(N)	タオル検法 JIS L 1096		ピン引掛け法 準用																
ホルムアルデヒド	乳幼児(A-Ao)・干着用(ppm)				0.005														
生 地											依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る 有効期限:発行日より180日								
処 理	 				平成28年6月4日 TS-131242・131379		検 機 査 関		ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所										
納 入 先		地 区・店 名		M D		分 類 コード		商 品 コード		納 入 者 コード		納 入 者 コード		会 社 名		池内タオル(株)		(TEL)	
担 当 者		品 番		色 数		判 定		適用規格		今治タオル		製品検査		合格・不合格		生地検査		合格(4色) 不合格(1色)	
品 名		TS-131240 と共通色使用		会 社 名		ISO9001認証取得事業所		又 は 検 査 機 関 判 定 者		一般財団法人 日本タオル検査協会		中四国検査所				円 円 円 (合計)		円 円 円 (合計)	